



## INFORME DE ENSAYO REALIZADO POR EL LABORATORIO DE AIDIMA. S.C.

**Empresa:** MOBEL LINEA, S.L.  
**Dirección:** CARRETERA GUISSONA km 1  
**Población:** 25200 CERVERA (LERIDA)  
**C.I.F.:** B- 25.013.574

**Producto:** Tablero aglomerado melaminizado de 19 mm de espesor nominal, diseño WENGUÉ.

Muestra suministrada por el cliente, correspondiente a los ensayos de seguimiento del Símbolo de Calidad (S.C.)

**Fecha recepción:** 29/07/2009  
**Fecha inicio/finalización ensayos:** 2/09/2009 – 7/09/2009


ENSAYOS REALIZADOS	MET.ENSAYO	RESULTADO	REQUISITO/ ADECUACIÓN <sup>1)</sup>
Brillo especular 20° 60° 85°	UNE EN 13722:2005	2 19 36	-- ≤ 20 -- <b>CORRECTO</b>
Resistencia al manchado (valoración)	UNE EN 14323:2004	5	≥ 4 <b>CORRECTO</b>
Resistencia a la abrasión - Punto Inicial (ciclos) - Punto medio (ciclos)	UNE EN 14323:2004	50 175	≥50 ≥150 <b>CORRECTO</b>
Solidez a la luz (valoración esc. grises)	UNE EN 14323:2004	5	≥ 4-5 <b>CORRECTO</b>
Resistencia al calor seco (valoración)	UNE EN 14323:2004	5	≥ 4 <sup>2)</sup> <b>CORRECTO</b>
Resistencia al rajado (valoración)	UNE EN 14323:04	5	≥ 3 <sup>2)</sup> <b>CORRECTO</b>

- 1) Adecuación a norma UNE 89401-2:2008 de mesas oficina. Superficies de trabajo no horizontales
- 2) Ensayos contemplados en el Reglamento Interno de Concesión/Derecho a uso del Símbolo de Calidad (S.C.) , según norma UNE EN 14322:2004

**CONCLUSIONES:**

La muestra ensayada cumple las especificaciones contempladas en la norma UNE 89401-2:2008, para superficies de trabajo no horizontales, de mesas de oficina.

Fecha: 07 de septiembre de 2009

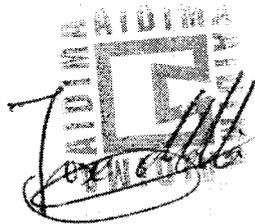

Fdo: José Mollà Landete  
Departamento de Materiales de AIDIMA